



检测报告

编号: GZHL260100243101HI

日期: 2026 年 02 月 12 日

第 1 页 共 4 页

广东岭南木色装饰材料有限公司

清远市清城区东城街道办事处长埔综合开发区东城联合物流中心第五街 2 号 A 商铺

样品描述 : 岭南木色饰面海洋板
原产国 : 中国
目的国 : 中国
供应商 : 广东岭南木色装饰材料有限公司
生产商 : 广东岭南木色装饰材料有限公司

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

收样日期 : 2026 年 01 月 16 日
检测日期 : 2026 年 01 月 16 日至 2026 年 02 月 12 日
执行检测 : 按申请者要求进行检测

测试结果总结

编号	测试项目	测试要求	测试结果	备注
1	胶合质量	BS 1088:2018 条款 5.5 & BS EN 314-1:2004 & BS EN 314-2:1993	符合	/

详细的测试结果请看附页

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权代表签署

麦冠浩

麦冠浩
授权签字人

扫码查看在线报告



GZHL260100243101HI
报告验证请访问:
check.sgsonline.com.cn



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.198, Kezhu Road, Science City, Economic & Technological Development Area, Guangzhou, Guangdong, China 510663
中国·广东·广州高新技术产业开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663

t (86-20) 82155555 www.sgsgroup.com.cn
t (86-20) 82155555 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

*** SGS 参考号码: SDHL260100107501HI ***

该检测由通标标准技术服务有限公司顺德分公司执行。

测试信息:

样品描述: 见照片

条款 5.5: 胶合质量

测试方法和要求如下:

BS EN 314-1: 2004 胶合板---胶合质量---第 1 部分: 测试方法

BS EN 314-2:1993 胶合板---胶合质量---第 2 部分: 要求

BS 1088:2018 条款 5.5 要求

胶合质量

参照标准 BS EN 314-1 测试, 胶合质量应符合标准 BS EN 314-2 规定粘合等级 3 要求。

前处理:

前处理顺序	前处理(根据 BS EN 314-1)
5.1.1	将样品浸泡在 $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ 的水中 24h
5.1.3	将样品先浸泡在沸水中 4h, 然后放入 $(60 \pm 3)^\circ\text{C}$ 的通风烘箱干燥 16h 到 20h, 再浸泡在沸水中 4h, 最后取出用 $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ 的水冷却至少 1h。
5.1.4	浸泡在沸水中 $(72 \pm 1)^\circ\text{C}$, 然后用 $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ 的水冷却至少 1h。

测试结果:

1. 前处理 5.1.1。

每胶合层平均结果:

胶合层	剪切强度 $f_v(\text{N/mm}^2)$	平均木材表面失效率 $\omega\%$
#2	1.72	80
#4	1.44	60
#6	1.54	65
#8	1.55	70



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性负责, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.198, Kezhu Road, Science City, Economic & Technological Development Area, Guangzhou, Guangdong, China 510663
中国·广东·广州高新技术产业开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663

t (86-20) 82155555 www.sgs.com.cn
t (86-20) 82155555 sgs.china@sgs.com

2. 前处理 5.1.3。

每胶合层平均结果:

胶合层	剪切强度 $f_v(N/mm^2)$	平均木材表面失效率 $\omega\%$
#2	1.13	70
#4	1.12	60
#6	1.25	65
#8	1.18	50

3. 前处理 5.1.4。

每胶合层平均结果:

胶合层	剪切强度 $f_v(N/mm^2)$	平均木材表面失效率 $\omega\%$
#2	1.24	70
#4	1.19	65
#6	1.28	60
#8	1.19	70

标准 BS EN 314-2 要求

对于胶合等级 3, 每层胶合层必须满足下表规定的剪切强度跟明显胶合缺陷率两个条件组合。

要求	
平均剪切强度 $f_v(N/mm^2)$	平均明显胶合缺陷率 $\omega\%$
$0.2 \leq f_v < 0.4$	≥ 80
$0.4 \leq f_v < 0.6$	≥ 60
$0.6 \leq f_v < 1.0$	≥ 40
$1.0 \leq f_v$	无要求

结论: 测试样品符合标准 BS 1088:2018 条款 5.5 胶合质量要求。



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。


《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性负责, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.198, Kezhu Road, Science City, Economic & Technological Development Area, Guangzhou, Guangdong, China 510663
中国·广东·广州高新技术产业开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663

t (86-20) 82155555 www.sgs.com.cn
t (86-20) 82155555 sgs.china@sgs.com

样品照片:

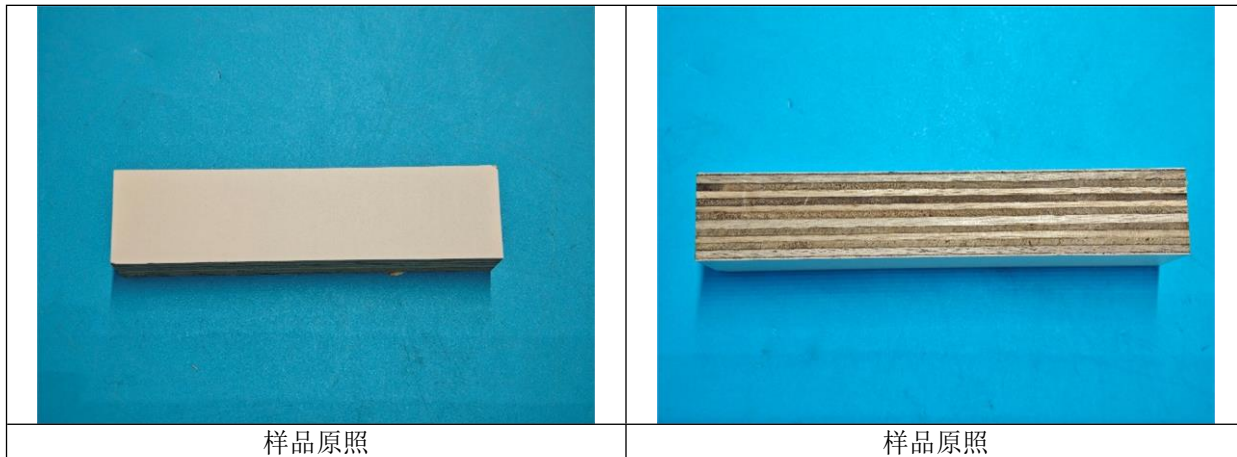

备注:

- 1.根据客户申请,SGS 出具了此中文报告;英文版本可根据客户要求提供。
- 2.检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考。
- 3.除非另有说明,参照 ILAC-G8:09/2019,使用简单接受($w=0$)的二元判定规则进行符合性判定。

报告结束



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。除非另有声明,本测试报告所示结果仅涉及受测试样品,此样品只保留30天。

注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.198, Kezhu Road, Science City, Economic & Technological Development Area, Guangzhou, Guangdong, China 510663

中国·广东·广州高新技术产业开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663

t (86-20) 82155555 www.sgs.com.cn

t (86-20) 82155555 sgs.china@sgs.com