



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L14453

dade®
深圳家具
研究开发院
SZF20160901-01

SZFA
深圳市家具行业协会
SZF20160901-01

检验报告

TEST REPORT

样品名称: 浸渍胶膜纸饰面刨花板
Sample Description

商标/型号: 靓时/18mmSPB净味F****双饰面刨花板
Brand/Model

委托单位: 江苏靓时新材料科技股份有限公司
Authorized By

生产单位: 江苏靓时新材料科技股份有限公司
Manufacturer

检验类别: 委托检验
Test Type

报告日期: 二〇二五年四月十四日
Tested Date



扫描验证真伪

检验报告编号: ST-WT-ZJ-25032434-01



说明

STATEMENT

1. 赛德检测是首个家具行业公共技术测试平台,具有检验检测机构资质认定CMA、实验室认可CNAS、美国消费品委员会CPSC认可、中国质量认证签署实验室、环境标志签署实验室等多项权威资质认可。提供家具成品及原辅材料、家居建材以及室内空气等领域的力学安全性能、理化性能、环保性能检测服务,为家具产品设计研发、生产制造、销售服务提供全过程的品质技术支持。

Saide Testing is the first public technology testing platform for the furniture industry with a number of authoritative qualifications such as CMA, CNAS, CPSC, CQC and China Environmental Labelling, providing professional devices and skills including mechanical property, physical and chemical property, chemical property for furniture, materials, building materials and air monitoring. And also, ST is trying to support the whole process of design, manufacture, development and sales service for furniture industry with quality service.

2. 本检测报告未加盖ST“检验检测专用章”无效,报告应加盖骑缝章。

The report is invalid without special seal for inspection of ST.

3. 本检测报告未经主检人、审核人、批准人签名无效。

The report is invalid without signatures of operator, inspector and approver.

4. 本检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。

Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, ralteration, forgery or falsification of the content is unlawful.

5. 对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起十个工作日内向本检测单位提出,逾期不予受理。

Complaints should be made within 10 working days after receiving the testing report. Any complaints made after this period will not be considered or accepted.

6. 本检测单位保证检测的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。

ST assures objectivity and justness of the test, and fulfills the duty of confidentiality for applicant's commercial information, technique document, and analysis report.

检验报告

TEST REPORT

编号: ST-WT-ZJ-25032434-01

第 1 页 共 4 页

委托单位: 江苏靓时新材料科技股份有限公司
单位地址: 江苏省常州市武进区横林镇武青路12号
生产单位: 江苏靓时新材料科技股份有限公司
样品信息:

样品名称	商标/系列	型号/规格	生产日期/批号	数量
浸渍胶膜纸饰面刨花板	靓时/—	18mmSPB净味F****双 饰面刨花 板/1220*2800*18mm	20250216/—	8块

样品状态: 完好
检验类型: 委托检验
收样日期: 2025年3月24日
样品编号: ZJ-25032434-01
检验日期: 2025年4月14日
检验依据: GB/T 15102-2017
GB/T 17657-2022
GB/T 39600-2021
JIS A 5908:2022



《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》
《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
《人造板及其制品甲醛释放量分级》
《刨花板》

检验结果: 详见第2~4页。
样品图片:



批准:

审核:

主检:

检 验 报 告

TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-25032434-01

第 2 页 共 4 页

测试项目	标准要求		单位	实测结果	评定
静曲强度	≥ 11.0		MPa	20.1	符合
弹性模量	≥ 1600		MPa	3890	符合
内结合强度	≥ 0.35		MPa	0.48	符合
表面胶合强度	≥ 0.60		MPa	1.67	符合
含水率	3.0~13.0		%	6.2	符合
密度	0.60~0.90		g/cm ³	0.67	符合
握螺钉力	板面	≥ 900	N	1250	符合
	板边	≥ 600	N	940	符合
表面耐冷热循环	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等		——	符合标准要求	符合
表面耐划痕	$\geq 1.5\text{N}$ 表面无大于90%的连续划痕		——	符合标准要求	符合
表面耐磨	磨耗值	≤ 80	mg/100r	29	符合
	表面情况	素色：磨350r以后应无露底现象	——	符合标准要求	符合
		图案纹：磨100r后应保留50%以上花纹	——	——	——
表面耐香烟灼烧	达到4级以上		级	4	符合
表面耐干热	达到4级以上		级	5	符合
表面耐污染腐蚀	素色：达到4级以上		级	丙酮：5 咖啡（120g/L）：5 氢氧化钠（25%溶液）：5 双氧水（30%溶液）：5 鞋油：5 柠檬酸（10%溶液）：5	符合
	图案纹：达到5级以上		级	——	——
表面耐龟裂	达到4级以上		级	5	符合
表面耐水蒸气	达到4级以上		级	5	符合

检 验 报 告

TEST REPORT

编号：ST-WT-ZJ-25032434-01

第 3 页 共 4 页

测试项目	标准要求		单位	实测结果	评定
耐光色牢度	蓝色羊毛布6级，达到灰度卡4级		级	>4	符合
吸水厚度膨胀率(GB/T 17657-2022)	委托方技术要求：24h，≤8.0		%	4.9	符合
甲醛释放量(GB/T 39600-2021)	甲醛释放量	$E_{NF} \leq 0.025$	mg/m ³	未检出	符合
		$E_0 \leq 0.050$	mg/m ³	——	——
		$E_1 \leq 0.124$	mg/m ³	——	——
甲醛释放量(JIS A 5908:2022)	甲醛释放量	F★★★★：平均值≤0.3，最大值≤0.4	mg/L	最大值：0.2 平均值：0.2	符合
		F★★★★：平均值≤0.5，最大值≤0.7	mg/L	——	——
		F★★★：平均值≤1.5，最大值≤2.1	mg/L	——	——
说明	1. 其中“耐光色牢度”为分包项目，分包机构为“深圳市赛德检测技术有限公司”，该机构CMA资质认定编号为202119013168，CNAS资质认可编号为L3411，报告编号为SZF-WT-25032615-01；其中“甲醛释放量(F☆☆☆☆)”为分包项目，分包机构为“国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心(南京)/南京林业大学木材及其制品测试中心”，该机构CMA资质认定编号为210021349103，CNAS资质认可编号为L2249，报告编号为25-0204； 2. 以上项目依据“浸渍胶膜纸饰面刨花板>13~20”的要求进行测试与结果评定； 3. “——”代表“不适用”；未检出表示检测结果低于检出限； 4. 甲醛释放量的检出限为0.005mg/m³； 5. 以上检测结果仅适用于本实验室收到的样品，送检样品基本信息由委托单位提供。 本报告检测项目测试依据： GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 JIS A 1460-2021 《建筑板材甲醛释放量测定-干燥器法》				

检 验 报 告

TEST REPORT

编号: ST-WT-ZJ-25032434-01

第 4 页 共 4 页


附测试图片:



样品侧面



静曲强度与弹性模量试验

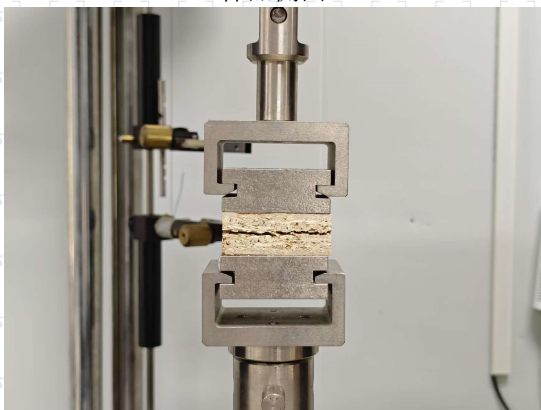

内结合强度试验

* * * * *

报告结束